


## パイプ曲げ強度

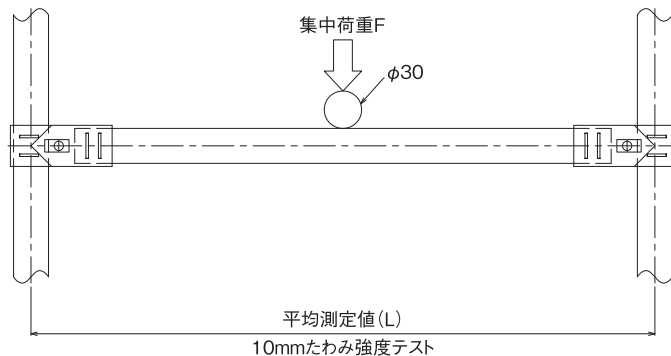

種類	品番	板厚	形状	10mmたわみ強度N・m					
				種類	品番	板厚	形状	10mmたわみ強度N・m	
				L=1000mm		L=1000mm			
ECOパイプ	G2807 EG2807	0.7mm	○	490	ストライプパイプ	CL2807	0.7mm	○	420
	G2812	1.2mm		840	スパイラルパイプ	SP2809	0.9mm		465
SUHパイプ	S2807-PF	0.7mm		490	フルスライドパイプ	FS2807	0.7mm	○	420
	S2812-PF	1.2mm		780	スライドパイプ	CS2807 ES2807	0.7mm	○	420
樹脂コーティングパイプ	DP2807 EP2807	0.7mm		420	フラットパイプ	CF2807	0.7mm	○	420
	DP2814	1.4mm		870					

## 樹脂コーティングパイプ(ASA)の耐薬品性・耐候性について

### オイル類

試験薬品名	結果
ジェットオイル	1日以内ひび割れ
ブレーキオイル	3日以内微細ひび割れ
ミッションオイル	20日以内黄色に変色
エンジンオイル	良好
切削油	良好
防錆油	良好

### 生活用品

試験薬品名	結果
塩水5%	良好
洗濯用洗剤	良好
漂白剤	良好
食用油(植物油)	良好
殺虫剤	1日以内溶融

### 加工薬品

試験薬品名	結果
エタノール	7日以内ひび割れ
トルエン	1日以内溶融
エチレングリコール	良好
ブタノール	1日以内溶融

○10mmたわみ強度は、パイプ1mの長さを両支点にしてセンターに集中荷重を加えた値です。